



Introducción de la Seguridad y Sostenibilidad en el Diseño de las Estructuras de Hormigón

Paulo Helene
*Director PhD Engenharia
Vice-Presidente del IBRACON
Prof. Titular Universidad de São Paulo
Gestor y Ex Presidente ALCONPAT Internacional
Deputy Chairman fib Model Code for Service Life Design
Consejero CNTU, SEESP, PMSP y ABNT*

*colaboradores: Ing. Ricardo Boni,
mestrando do IPT, & Ing. Rafael
Silva, ambos del equipo PhD*


Concepción del Uruguay. 25 de Septiembre de 2024 Argentina

1


... ¿cómo los ingenieros diseñan las estructuras, edificios, puentes, para quedaren parados, bajo las enormes fuerzas de la naturaleza: la gravedad, los vientos, las vibraciones, las inundaciones, los huracanes, los sismos y el fuego???

Nota: Esta charla está protegida por las leyes nacionales e internacionales de derechos de autor e imagen. Queda prohibida la grabación, reproducción, distribución, impresión y fotografía de la pantalla de presentación, sin permiso del autor.

2

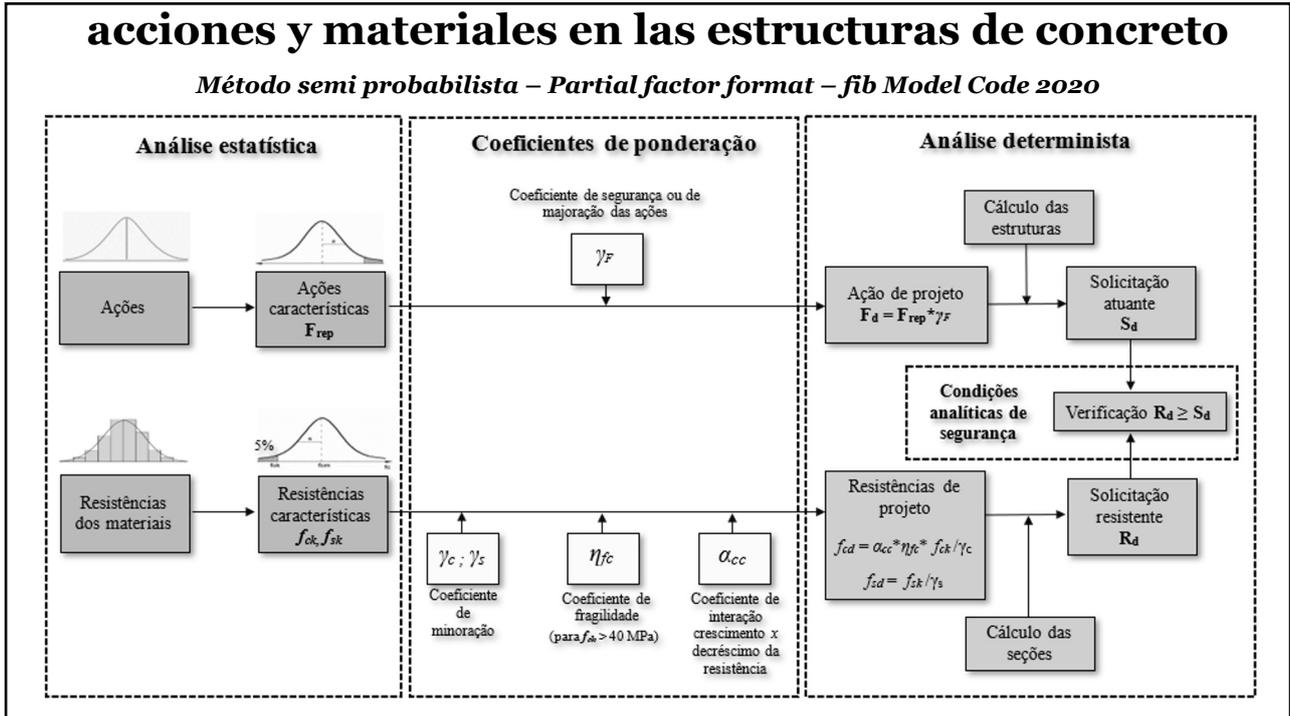

3

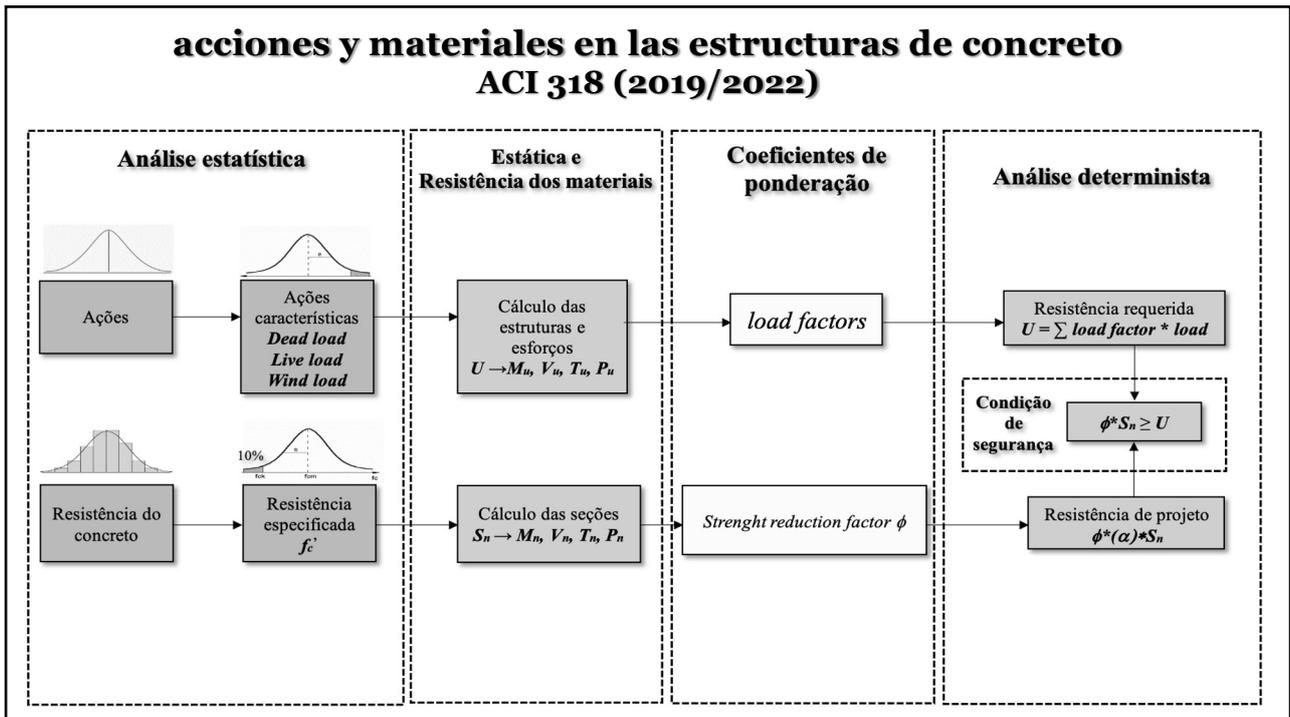


4

...¿qué es la resistencia especificada (o característica) del concreto a la compresión, f'_c ?



5

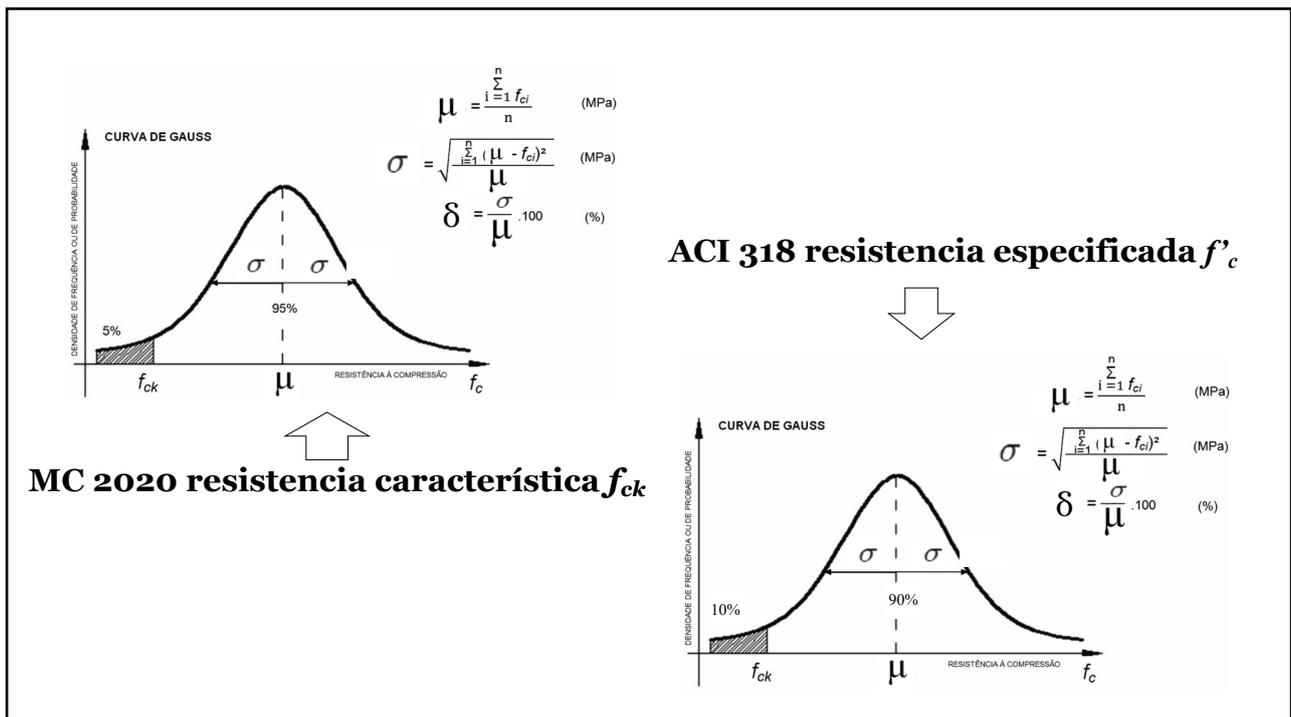


6

**¿cuál es la referencia para el
diseño estructural y
aceptación de la resistencia
a la compresión del
concreto, f'_c
en Argentina ?**

7



8

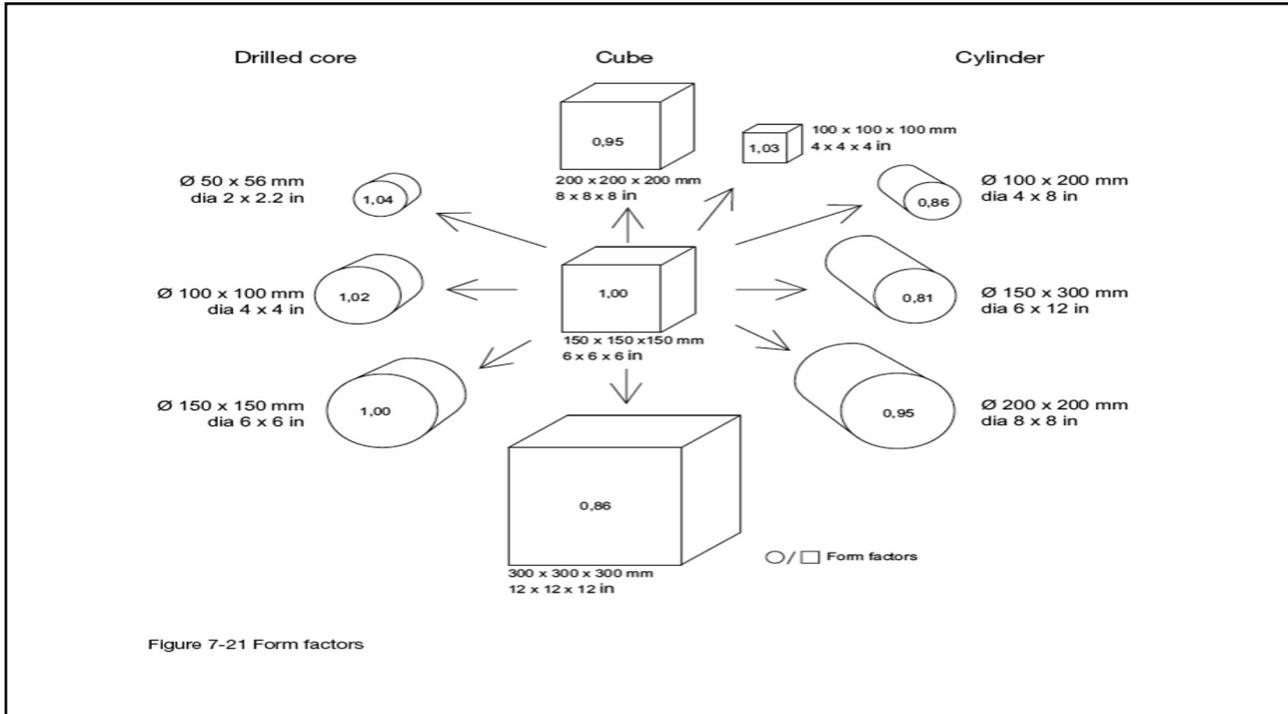

9

**referencial en ARGENTINA (CIRSOC?)
de resistencia a la compresión del concreto, f'_c**

- ✓ el cilindro 15cm ϕ * 30cm
- ✓ el cilindro 10cm ϕ * 20cm
- ✓ muestreo planeado
- ✓ bien moldeado
- ✓ bien compactado
- ✓ curado UR > 95%
- ✓ bien terminado y acabado en los tops
- ✓ ensayado carga axial monotónica y rápida

referido a una cierta edad

10

**referencial en ARGENTINA (CIRSOC?)
de resistencia a la compresión del concreto, f'_c**

**condiciones ideales
resistencia potencial**

**propiedades
y rápida**

referido a una cierta edad

11

¿ f'_c es la resistencia del concreto en la estructura?



No !

**f'_c es la resistencia potencial del concreto en
la boca de la hormigonera !**

12

f'_c

es la resistencia del concreto en la cimentación, pilotes, columnas, vigas y losas de la estructura?




No !

f'_c es la resistencia potencial del concreto de la mezcla de esa hormigonera, medida através de probetas patrón moldeadas e ensayadas en condiciones ideales!

13

f'_c

es la resistencia del concreto de partida que el proyectista estructural utiliza para dimensionar y verificar la seguridad?

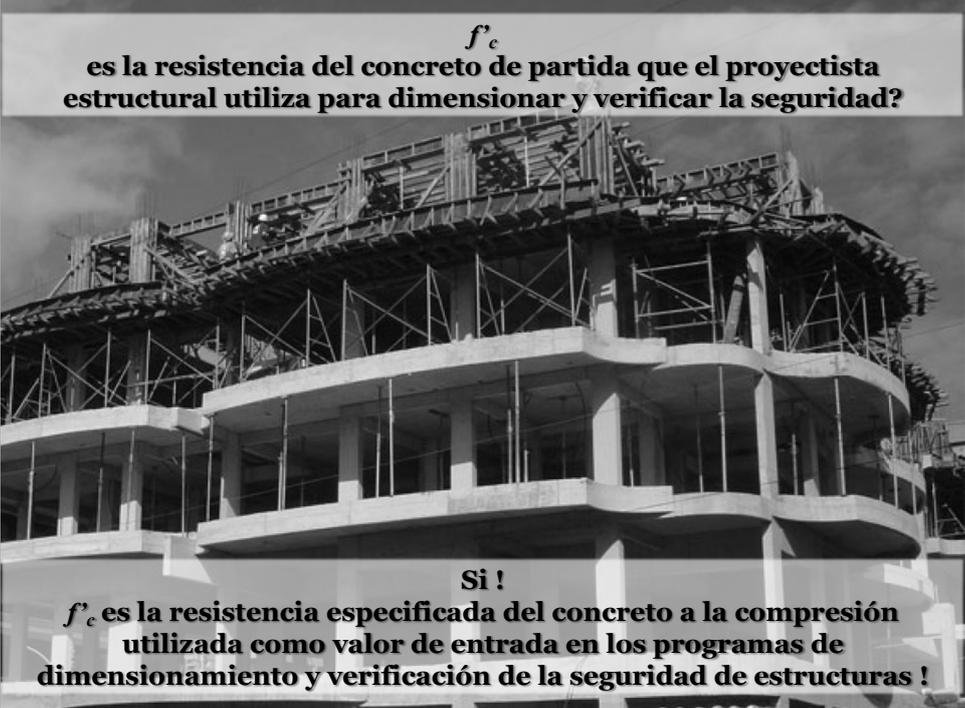

Si !

f'_c es la resistencia especificada del concreto a la compresión utilizada como valor de entrada en los programas de dimensionamiento y verificación de la seguridad !

14

... y ese es un gran problema porque algunos ingenieros y diseñadores consideran que f'_c es la resistencia del hormigón que hay en la estructura !..


15

... entonces, ¿cuál es la resistencia a la compresión "mínima" del concreto en la estructura que un ingeniero civil puede considerar como disponible para fines de diseño y construcción, de manera segura, durante su VUP ?...


16




17

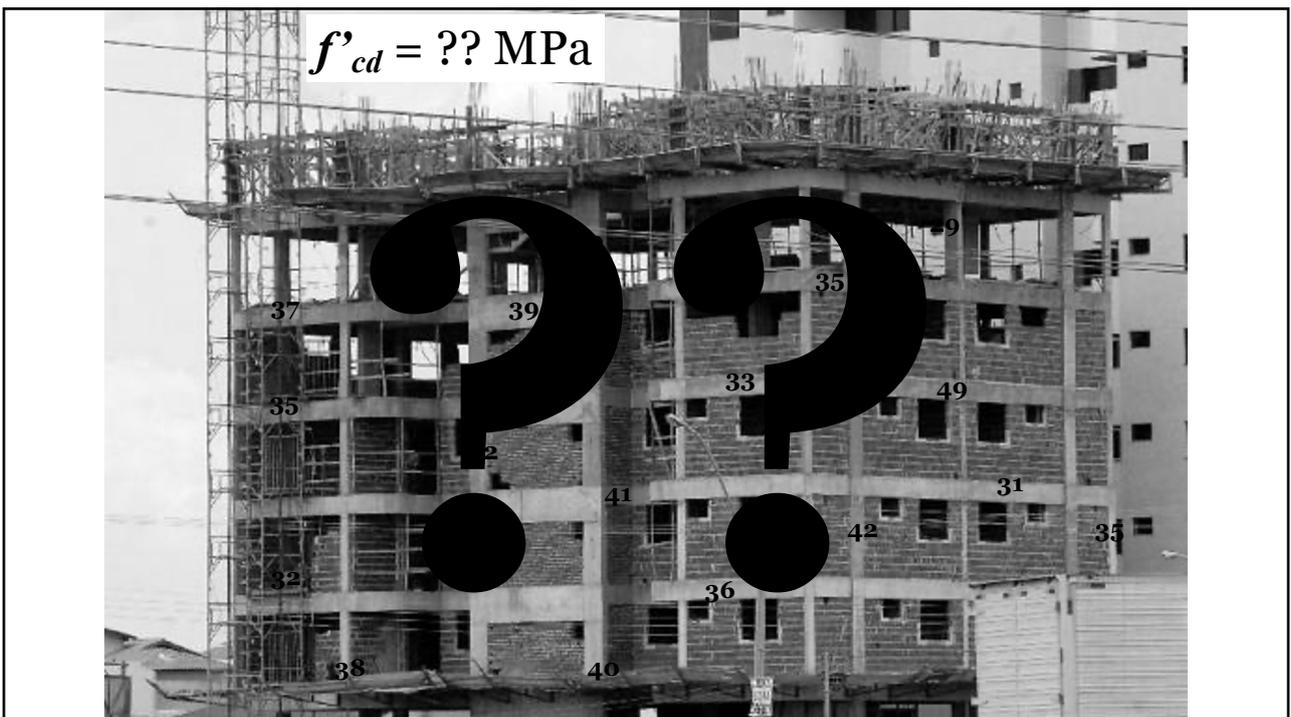

18

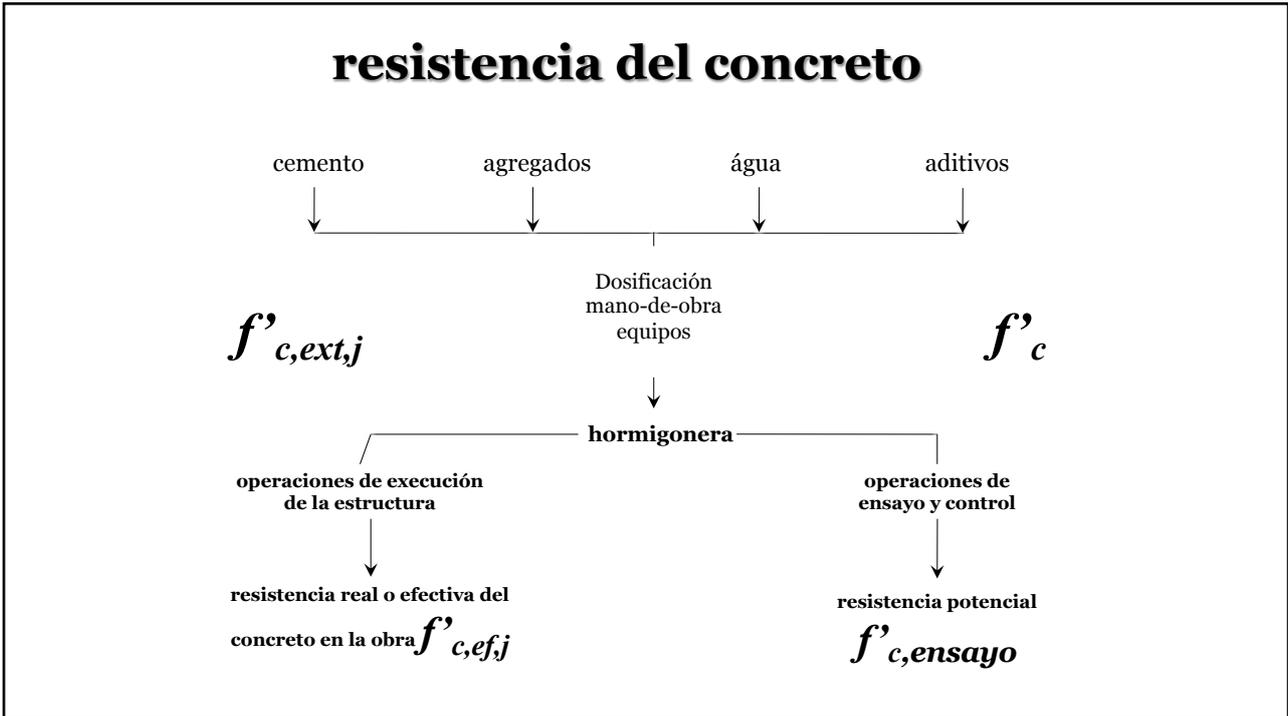

19

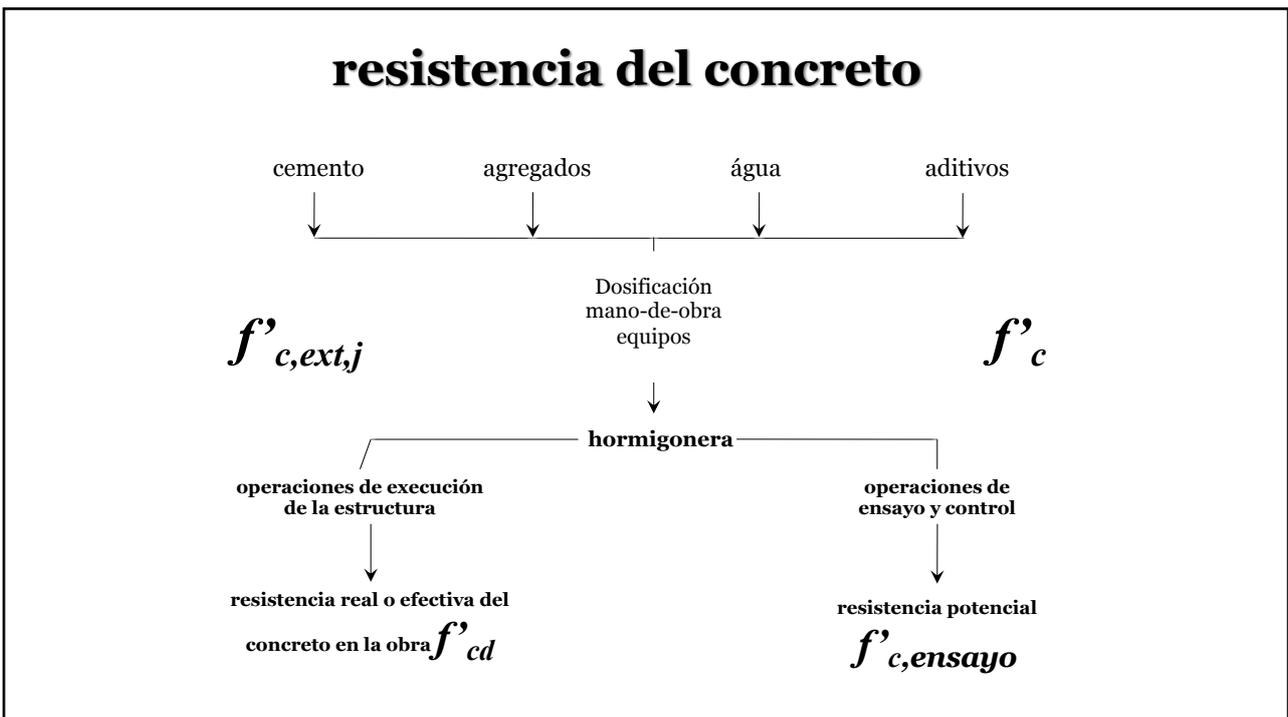

20

referencial de diseño y construcción

$$ACI 318 \rightarrow f'_c \sim f_{ck}$$

$$ACI 214 \rightarrow f'_{c,control}$$



$$ACI 214 \text{ y } ACI 437 \rightarrow f'_{c,ext,j}$$

21

...¿ cómo obtener la mayor resistencia a compresión, f'_c a cierta edad?

Concreto de una mezcla bien hecha:

puede moldear, curar y tratar a gusto !

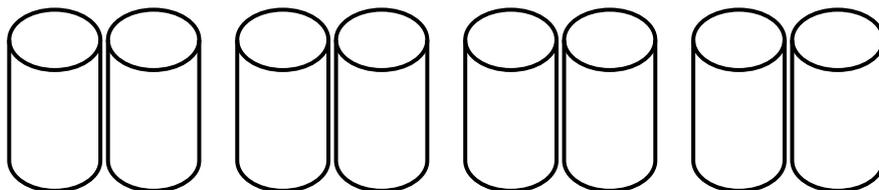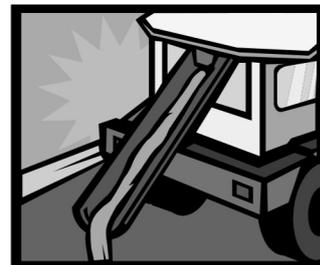

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D


22

TESIS de DOCTORADO

CREMONINI, R. A. Análise de Estruturas Acabadas: Contribuição para a Determinação da Relação entre as Resistências Potencial e Efetiva do Concreto. São Paulo, EPUSP, 1994.

Ruy Alberto Cremonini. Prof. Associado, UFRGS

23

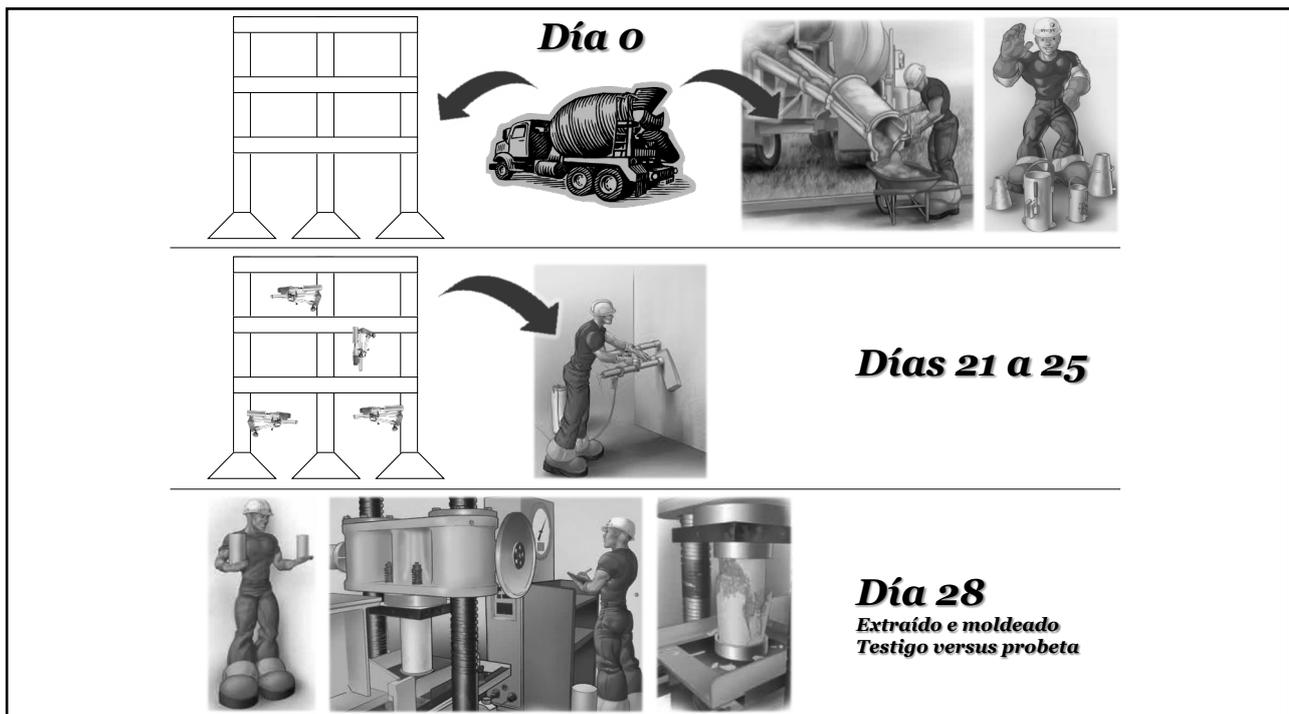

24

conclusiones

pilares/columnas:

$$\eta = \frac{f_c}{f_{c,ext}} = \frac{f_{ck}}{f_{ck,ext}} = 1.24$$

losas & vigas

$$\eta = \frac{f_c}{f_{c,ext}} = \frac{f_{ck}}{f_{ck,ext}} = 1.20$$

25

conclusiones

Parte importante del coeficiente de minoración γ_c (1,5 ~ 0,67) para MC 2020, y parte importante del factor reductor ϕ (0,65 ~ 1,54) para ACI 318, es para pasar de la resistencia “potencial” del concreto en la probeta patrón para una resistencia mínima que, con cierta seguridad, se puede disponer durante toda la VUP en la estructura construída (resistencia real o efectiva)

26

...¿qué diferencias principales hay entre probeta patrón de referencia y la obra?..

- ✓ geometría es cilindro
- ✓ moldeo, curado, compactación
- ✓ protegido de la agresividad
- ✓ temperatura, humedad relativa
 - ✓ descargado
 - ✓ carga monotónica
 - ✓ carga rápida
- ✓ edad prematura definida

- ✓ geometría cualquier
- ✓ mano de obra y equipos
- ✓ bajo agresividad ambiental
- ✓ al azar de la intempérie
 - ✓ cargado
 - ✓ carga cíclica variable
 - ✓ carga mantenida
 - ✓ 50 años o más

27

...entonces el γ_c en *fib* o el ϕ en *ACI*, están para cubrir:

- * diferencias de moldeo y compactación entre probetas y obra;
- * diferencias de curado, temperatura e UR entre probeta y obra;
- * diferencias entre geometría de la probeta y geometría de las piezas en obra;
- * variabilidades geométricas de las piezas;
- * variabilidad de la posición de las barras de acero;
- * variabilidad de los recubrimientos;
- * simplificación de los modelos de cálculo...

28

fib Mode Code 2020

ACI 318 2019/2022

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$$

$$f'_{cd} = \phi * f'_c$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{1,5}$$

$$f_{cd} = 0,65 \text{ a } 0,90 * f'_c$$

29

...pero aún falta!:

→ pasar de la edad de ensayo (28, 56 o 91 días) a una edad cualquiera a lo largo de 50 años o más

la resistencia **crece**
con la edad por la
hidratación del cemento

$$\beta_{cc}(t)$$

30

fib Mode Code 2020

$$f_{cd} = \beta_{cc}(t) * \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$$

31

...pero también falta!:

→ pasar de un ensayo de carga rápida y monotónica a una situación de carga mantenida durante toda la vida

la resistencia **decrece**
con cargas que duren
más de 15 minutos

$\beta_{c,sus}(t,t_0)$

32

fib Mode Code 2020

$$f_{cd} = \beta_{c,sus} * \beta_{cc} * \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$$

33

resistencia de “cálculo/diseño” del concreto MC 2020 & EN 1992-1-1

 $\alpha_{cc} = 0,85 \text{ a } 1,00$

$$f_{cd} = \alpha_{cc} * \eta_{fc} * \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$$

$$\eta_{fc} = \left(\frac{40}{f_{ck}}\right)^{1/3} \leq 1,0 \text{ MPa}$$

para $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$

$$f_{cd} = 0,85 * 1 * \frac{30}{1,5}$$

$$f_{cd} \approx 17 \text{ MPa}$$

para $f_{ck} = 50 \text{ MPa}$


$$f_{cd} = 0,85 * \left(\frac{40}{50}\right)^{0,33} * \frac{50}{1,5}$$

$$f_{cd} \approx 26 \text{ MPa}$$

34

<p>edificaciones ABNT NBR 6118</p>	<p>estaca hélice pilote de fundación ABNT NBR 6122</p>
$f_{cd} = \alpha_{cc} * \eta_{fc} * \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$	$f_{cd} = 0,85 * \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$
$f_{cd} = 0,85 * 1 * \frac{f_{ck}}{1,4}$	$f_{cd} = 0,85 * \frac{f_{ck}}{2,7}$
$f_{cd} \cong 0,61 * f_{ck}$	$\therefore f_{cd} \cong 0,30 * f_{ck}$

35

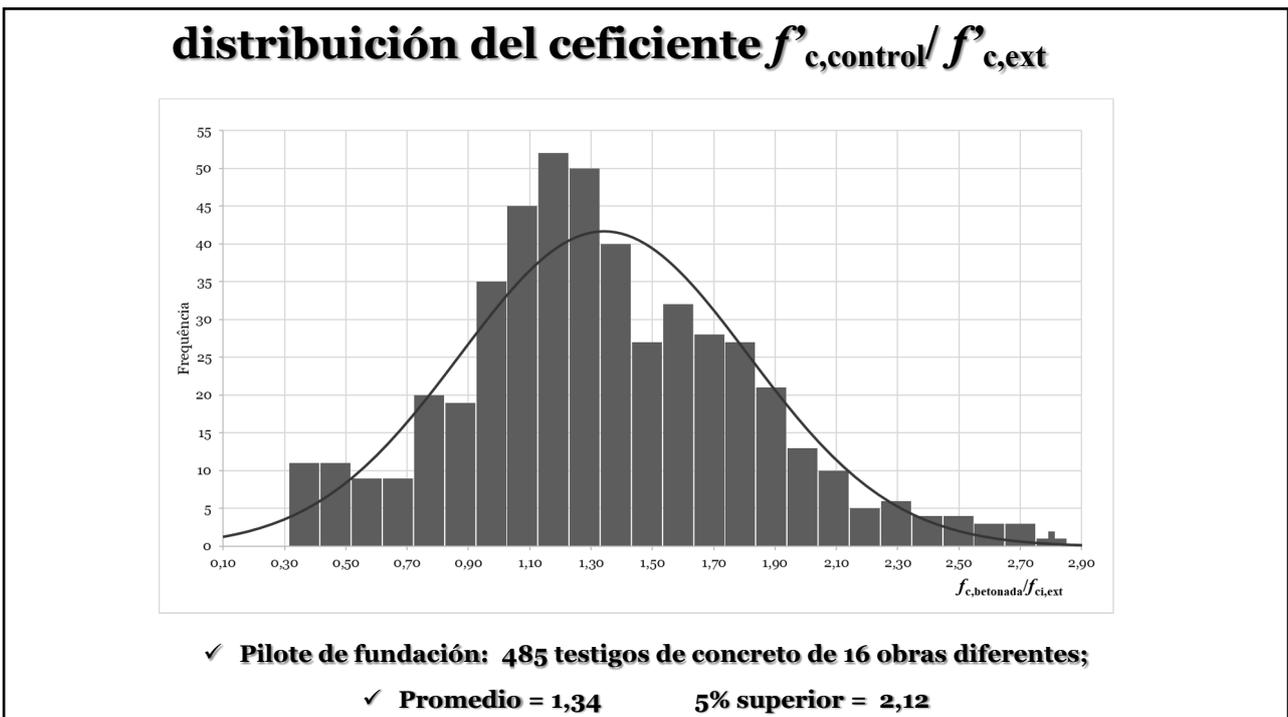

36

21.2—Strength reduction factors for structural concrete members and connections
 21.2.1 Strength reduction factors ϕ shall be in accordance with Table 21.2.1, except as modified by 21.2.2, 21.2.3, and 21.2.4.

Table 21.2.1—Strength reduction factors ϕ

Action or structural element	ϕ	Exceptions
(a) Moment, axial force, or combined moment and axial force	0.65 to 0.90 in accordance with 21.2.2	Near ends of pretensioned members where strands are not fully developed, ϕ shall be in accordance with 21.2.3.
(b) Shear	0.75	Additional requirements are given in 21.2.4 for structures designed to resist earthquake effects.
(c) Torsion	0.75	—
(d) Bearing	0.65	—
(e) Post-tensioned anchorage zones	0.85	—
(f) Brackets and corbels	0.75	—
(g) Struts, ties, nodal zones, and bearing areas designed in accordance with strut-and-tie method in Chapter 23	0.75	—
(h) Components of connections of precast members controlled by yielding of steel elements in tension	0.90	—
(i) Plain concrete elements	0.60	—
(j) Anchors in concrete elements	0.45 to 0.75 in accordance with Chapter 17	—

ACI 318 (2019/2022)

factores de reducción de la resistencia potencial del concreto

37

Máxima resistencia a la compresión para diseño

22.4.2 Maximum axial compressive strength

22.4.2.1 Nominal axial compressive strength P_n shall not exceed $P_{n,max}$ in accordance with Table 22.4.2.1, where P_o is calculated by Eq. (22.4.2.2) for nonprestressed members and by Eq. (22.4.2.3) for prestressed members. The value of f_y shall be limited to a maximum of 80,000 psi.

Table 22.4.2.1—Maximum axial strength

Member	Transverse reinforcement	$P_{n,max}$	
Nonprestressed	Ties conforming to 22.4.2.4	$0.80P_o$	(a)
	Spirals conforming to 22.4.2.5	$0.85P_o$	(b)
Prestressed	Ties	$0.80P_o$	(c)
	Spirals	$0.85P_o$	(d)
Deep foundation member	Ties conforming to Ch. 13	$0.80P_o$	(e)

22.4.2.2 For nonprestressed members, P_o shall be calculated by:

$$P_o = 0.85f'_c(A_g - A_{st}) + f_y A_{st} \quad (22.4.2.2)$$

R22.4.2 Maximum axial compressive strength

R22.4.2.1 To account for accidental eccentricity, the design axial strength of a section in pure compression is limited to 80 to 85 percent of the nominal axial strength. These percentage values approximate the axial strengths at eccentricity-to-depth ratios of 0.10 and 0.05 for tied and spirally reinforced members conforming to 22.4.2.4 and 22.4.2.5, respectively. The same axial load limitation applies to both cast-in-place and precast compression members. The value of f_y is limited to 80,000 psi because the compression capacity of the concrete is likely to be reached before this stress is exceeded. The transverse reinforcement requirements for columns do not apply to deep foundation members. Chapter 13 provides the detailing requirements for these members.

38

resistencia de “cálculo/diseño” del concreto ACI 318 (2019/2022)

compression-controlled

para $f'_c = 30$ MPa

$$0,65 * 0,85 * 0,80 * 30$$

$f_{cd} \approx 13$ MPa

para $f'_c = 50$ MPa


$$0,65 * 0,85 * 0,80 * 50$$

$f_{cd} \approx 22$ MPa

39

acciones y materiales en las estructuras de concreto

Método semi probabilista – Partial factor format – fib Model Code 2020

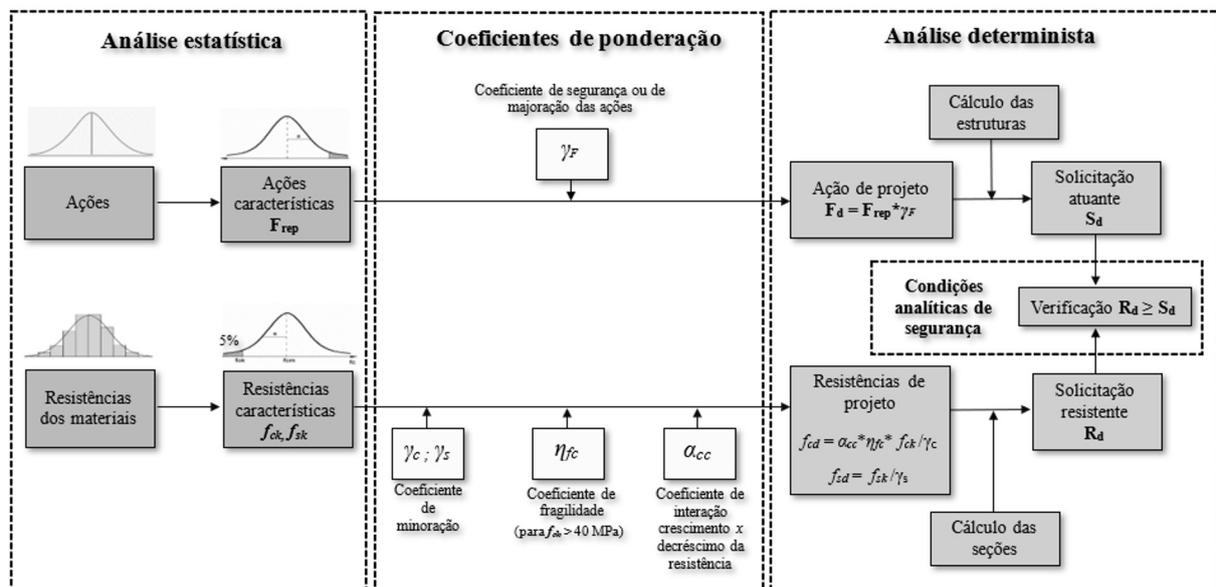

40

naturaleza del concreto

1. La resistência del concreto **crece** con la edad
2. La resistência del concreto **baja** con la carga mantenida

41

... ¿cómo **crece la
resistencia del concreto
con la edad ?...**

42

Crecimiento de la Resistencia *fib* Model Code 2020


$$\frac{f_{c,j}}{f_{c,ref}} = e^{\left\{ s_c \left[1 - \left(\frac{t_{ref}}{t} \right)^{0,5} \right] * \left(\frac{28}{t_{ref}} \right)^{0,5} \right\}}$$

fib Model
Code 2020
Item 14.9.1

Resistência à compressão do Concreto (MPa)	s _c		
	Classe CS	Classe CN	Classe CR
f _c ≤ 35	0,6	0,5	0,3
35 < f _c < 60	0,5	0,4	0,2
f _c ≥ 60	0,4	0,3	0,1

Nota: As Classes CS, CN e CR são determinadas em função do tipo e da classe de resistência do cimento. Pode-se admitir, para efeitos de equivalência com os cimentos nacionais: CS (CP III ou CP IV), CN (CP I ou CP II) e CR (CP V). Para determinação das Classes CS, CN e CR, consultar Tabela 14.6.8 "Strength development classes of concrete" do *fib* Model Code 2020, ou a Table B1 "Strength development classes of concrete" do Eurocode 2:2023 e a norma EN 197-1 "Cement – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements".

43

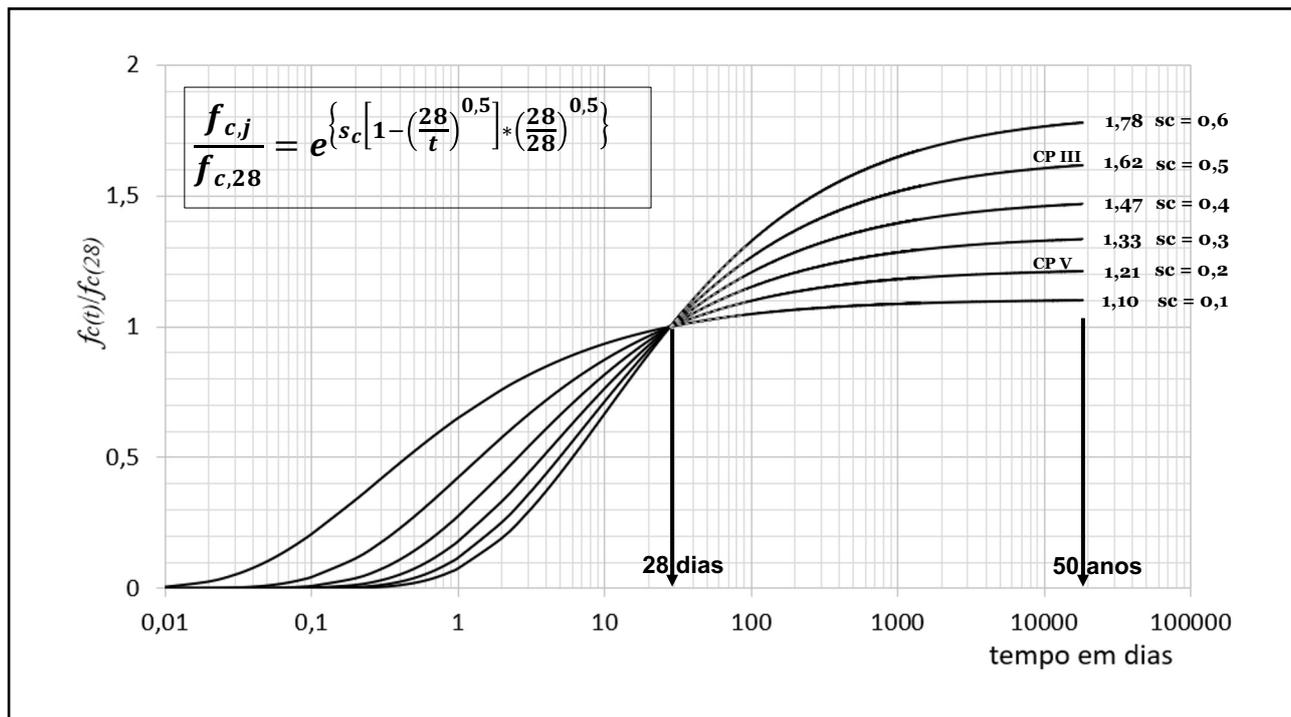

44

Crecimiento de la Resistencia del Concreto ACI 318 → ACI 209.2R(2008) Appendix A

ACI 209.2R-08

Guide for Modeling and Calculating
Shrinkage and Creep
in Hardened Concrete

Reported by ACI Committee 209



American Concrete Institute®

The general equation for predicting compressive strength at any time t is given by

$$f_{cmt} = \left[\frac{t}{a + bt} \right] f_{cm28} \quad (A-17)$$


where f_{cm28} is the concrete mean compressive strength at 28 days in MPa or psi, a (in days) and b are constants, and t is the age of the concrete. The ratio a/b is the age of concrete in days at which one half of the ultimate (in time) compressive strength of concrete is reached.

The constants a and b are functions of both the type of cement used and the type of curing employed. The ranges of a and b for the normalweight, sand lightweight, and all lightweight concretes (using both moist and steam curing, and Types I and III cement) are: $a = 0.05$ to 9.25 , and $b = 0.67$ to 0.98 . Typical recommended values are given in Table A.4.


Table A.4—Values of the constant a and b for use in Eq. (A-17),

Type of cement	Moist-cured concrete		Steam-cured concrete	
	a	b	a	b
I	4.0	0.85	1.0	0.95
III	2.3	0.92	0.70	0.98


45

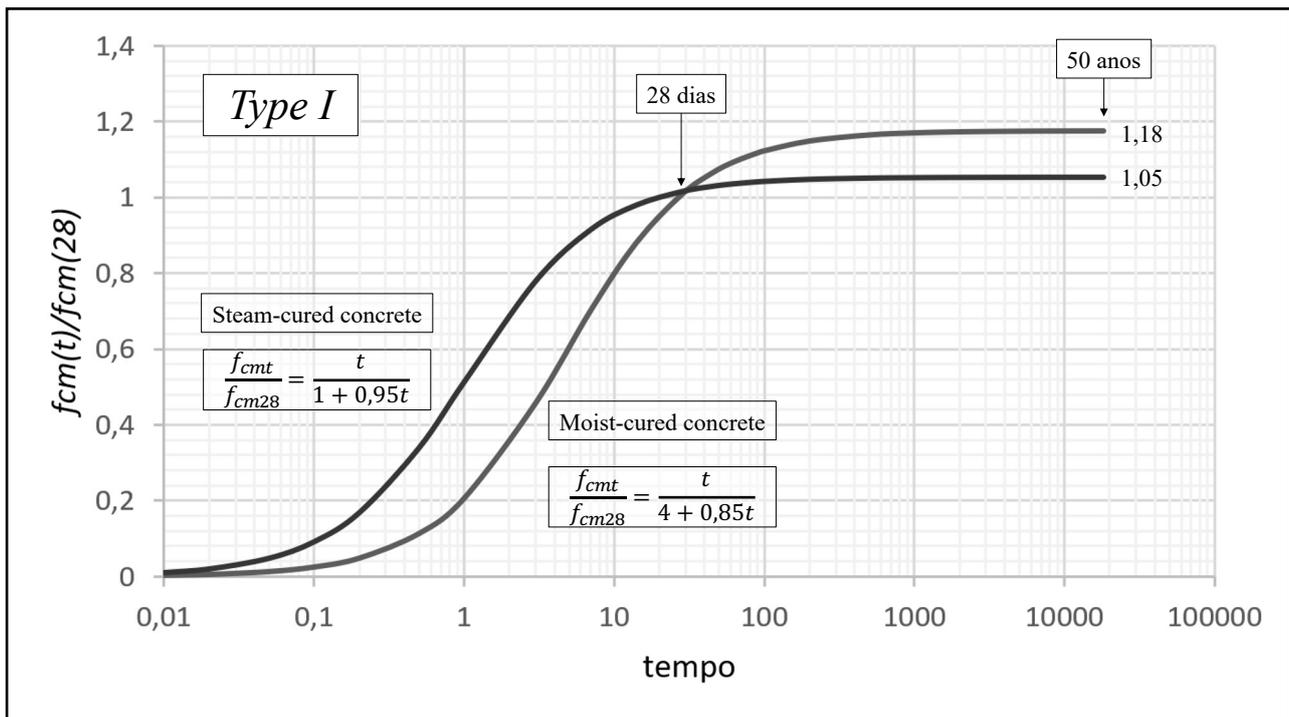


46

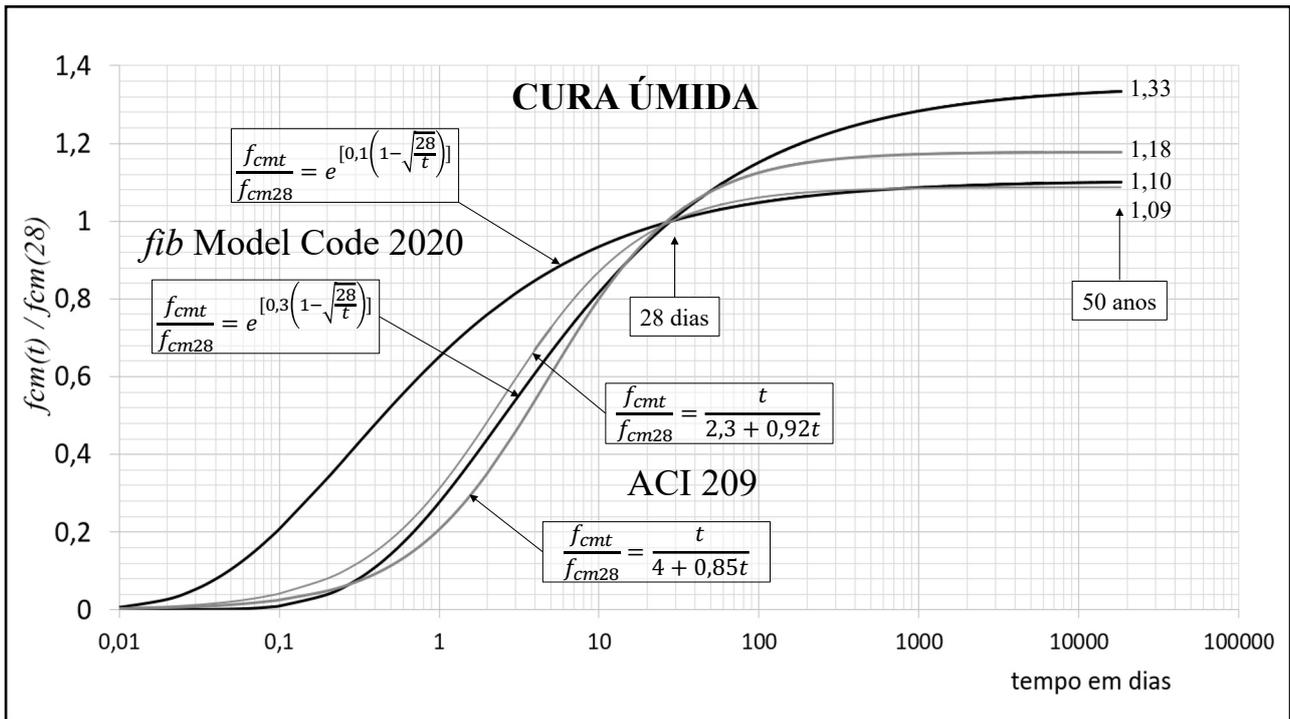

47

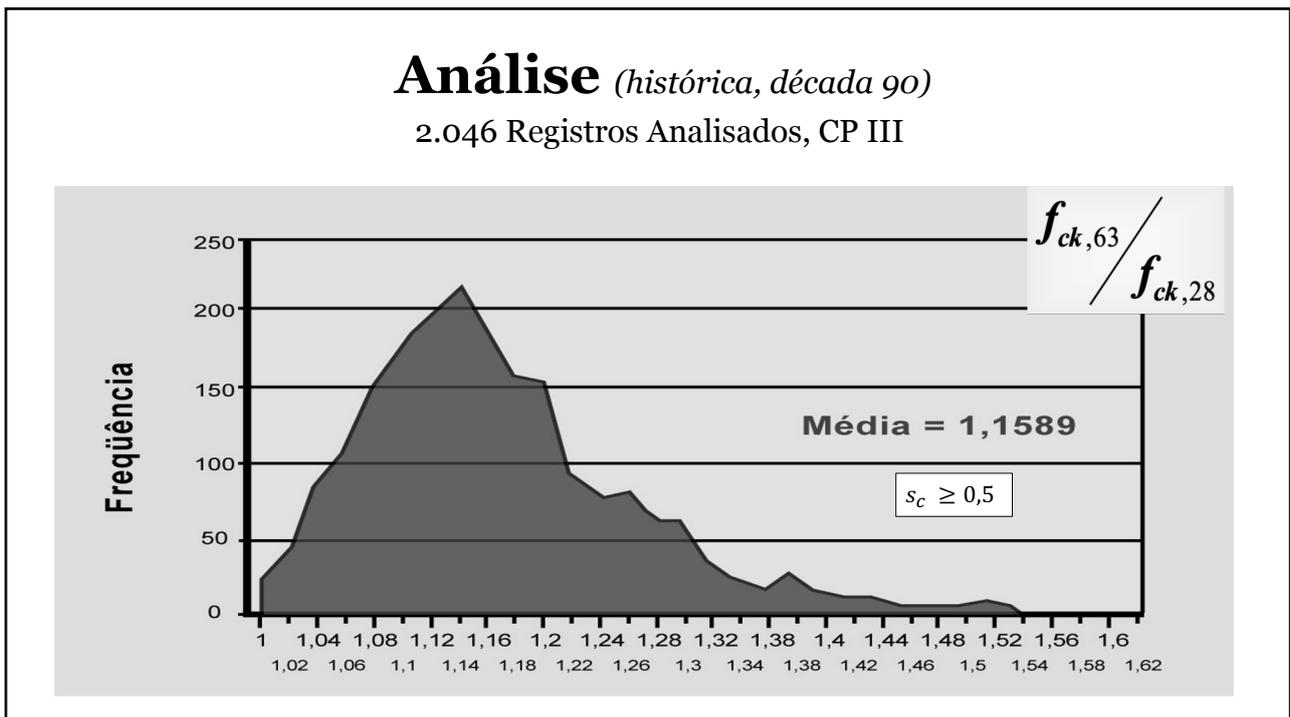

48

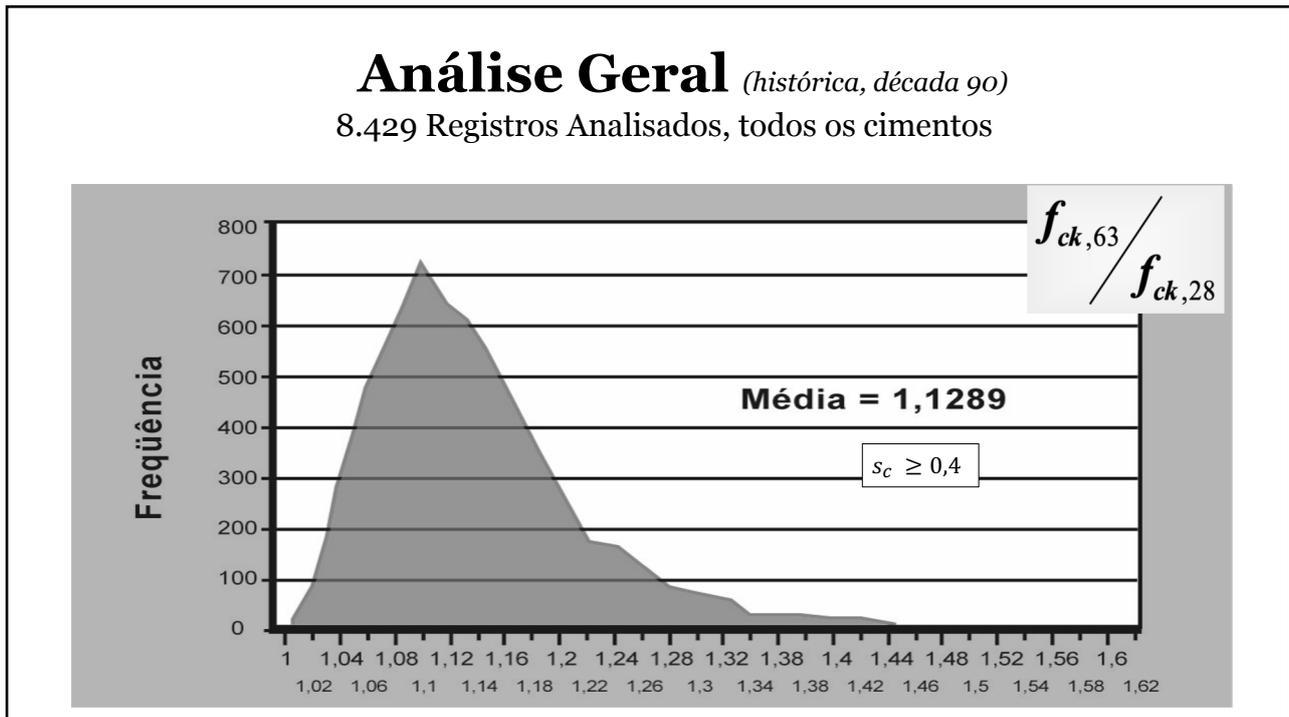

49

Efecto Rüsç

**... ¿cómo decrece (baja) la
resistencia con la carga
mantenida ?**

50

Resistencia bajo Carga Mantenido

(efecto Rüschi)

*fib Model
Code 2020
Item 14.6.1.6.3*

$$\beta_{c,sus}(t, t_0) = \beta_{t_0}(t_0) + [1 - \beta_{t_0}(t_0)] * \left[1 + 10^4 \frac{(t - t_0)}{t_0} \right]^{-0,1}$$

Sendo:

$$\beta_{t_0}(t_0) = 0,64 + 0,01 \cdot \ln(t_0)$$


→ t en días

→ t_0 → edad de aplicación de las cargas


→ $t - t_0 > 15$ minutos

51

Fluencia

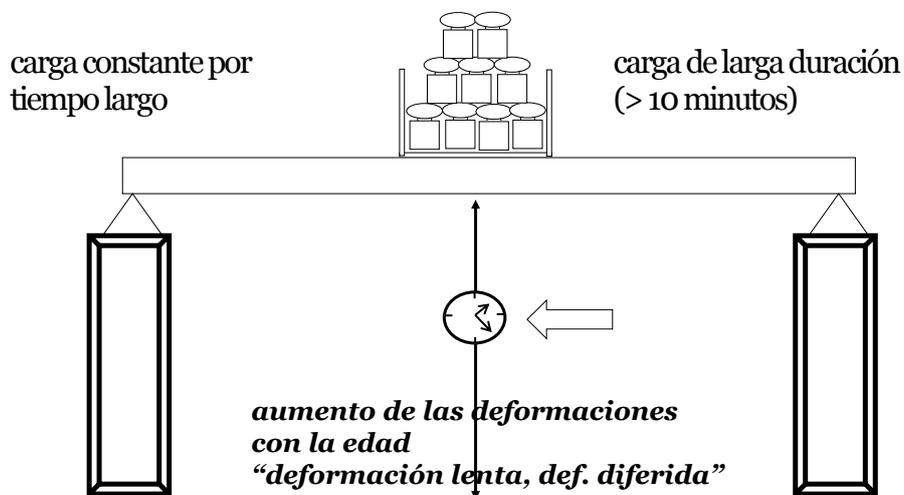

52

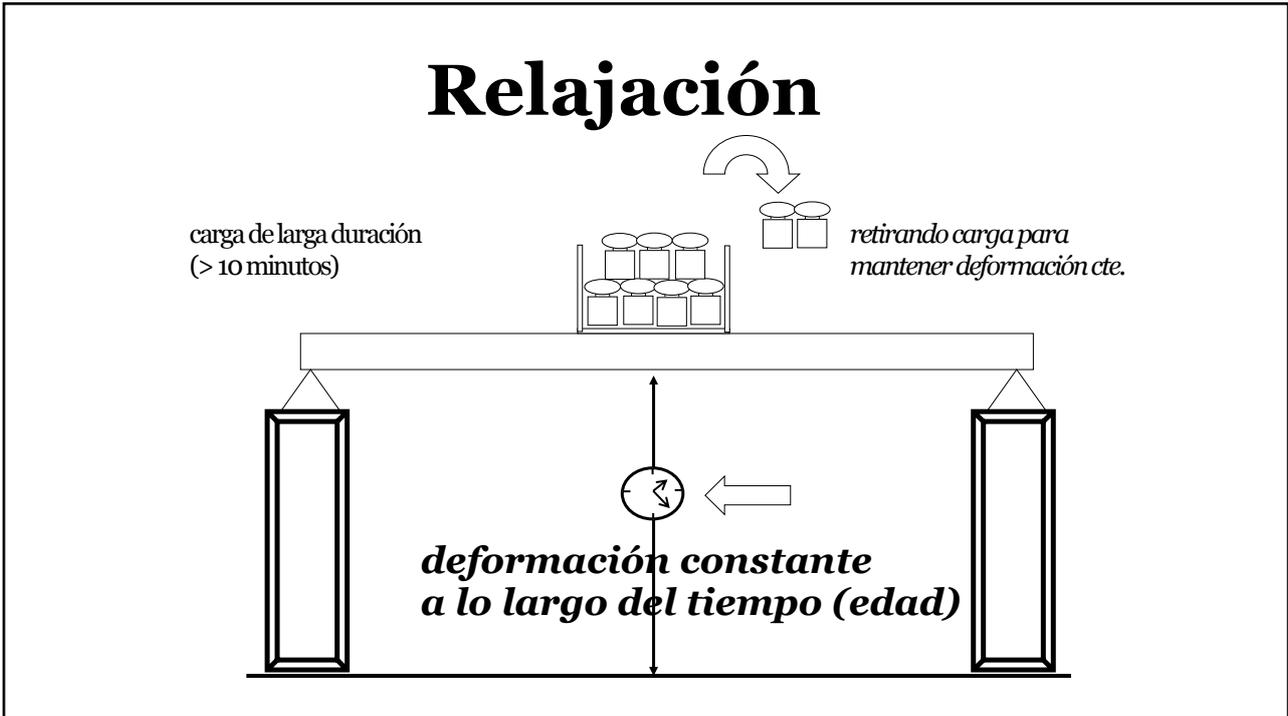

53

From the work of
Comité Européen du Béton

Title No. 57-1

Researches Toward a General Flexural Theory for Structural Concrete

By HUBERT RÜSCH

This paper is directed toward formulation of a general flexural theory based on a careful study of all important factors regarding the properties of concrete. The fact that strength and deformation of concrete depend on time is considered. The theory is based on recent tests permitting determination of the behavior of the compression zone in flexure for continuous load increase at different strain rates, and for constant sustained load. Having derived stress-strain relationships for these various types of loading, other factors were studied systematically, such as effect of concrete strength, position of neutral axis, and shape of cross section. The general theory developed is primarily a study of the true behavior of structural members. Since simplified assumptions are avoided, it naturally does not lead to simple formulas such as are desired for structural design. The theory fulfills the important function of furnishing a reliable method for the evaluation of simplified design formulas. It is also possible, however, to present all new concepts and results of this theory in the form of a simple diagram which can be used for the solution of design problems for selected cross sections ranging from pure bending to pure compression, regardless of concrete quality and the type of steel used, and independent of whether prestressing is applied or not.

■ RESEARCH IN THE STRUCTURAL CONCRETE FIELD is faced today with problems of unusual challenge. We find ourselves in a period of change characterized by the abandonment of the elastic theory in favor of the plastic theory, and by a conversion from allowable stresses as a basis of design to ultimate strength design. Although these trends have persisted for some time, the new methods are finding slow acceptance among design engineers in some countries. This is probably at least in part due to the fact that structural engineering can look back on a thousand-year tradition, and this tradition is by its nature a conservative one. Another reason of equal importance is the lack of detailed and extensive knowledge regarding the properties of materials desirable in the development and introduction of new methods.


In recent decades, progress has been made toward replacing structural design methods disregarding plastic properties of materials by

RÜSCH, Hubert.
Researches Toward a General Flexural Theory for Structural Concrete. ACI Journal: Proceedings. [s.l.] Julho, 1960. 28p.

(download y consulta free en la biblioteca de la PhD-www.phd.eng.br)

54

Decréscimo de la Resistencia

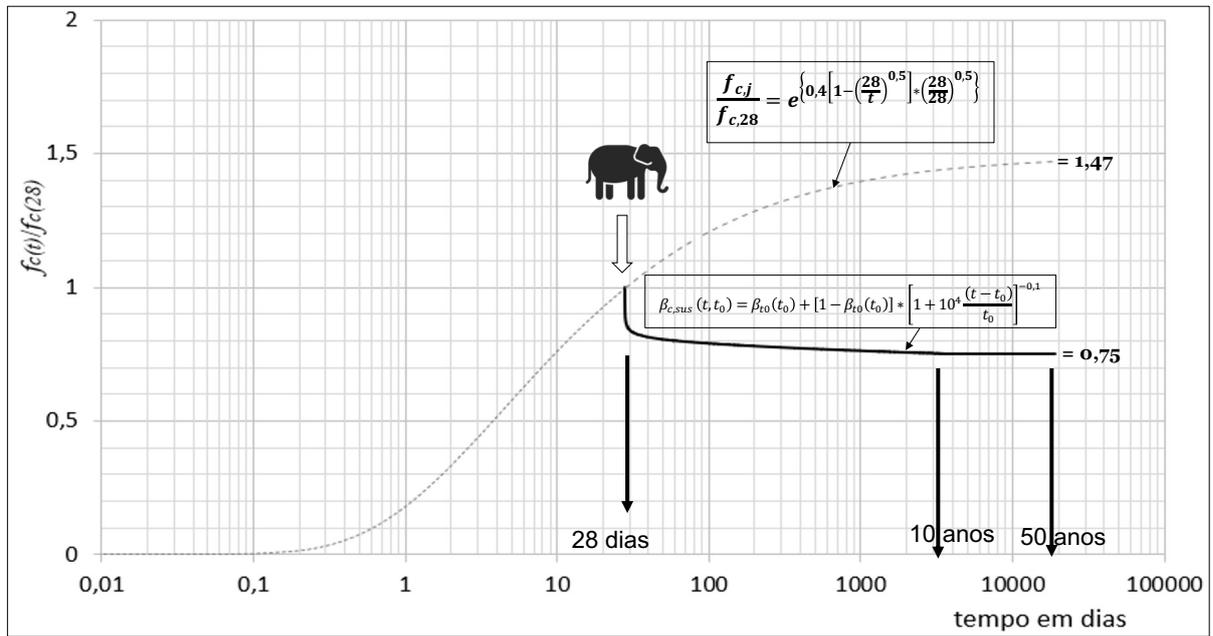


55

...combinando crecimiento con
decrecimiento a partir de
28dias ...

56

Resistencia del Concreto “cargado” a lo largo de la edad

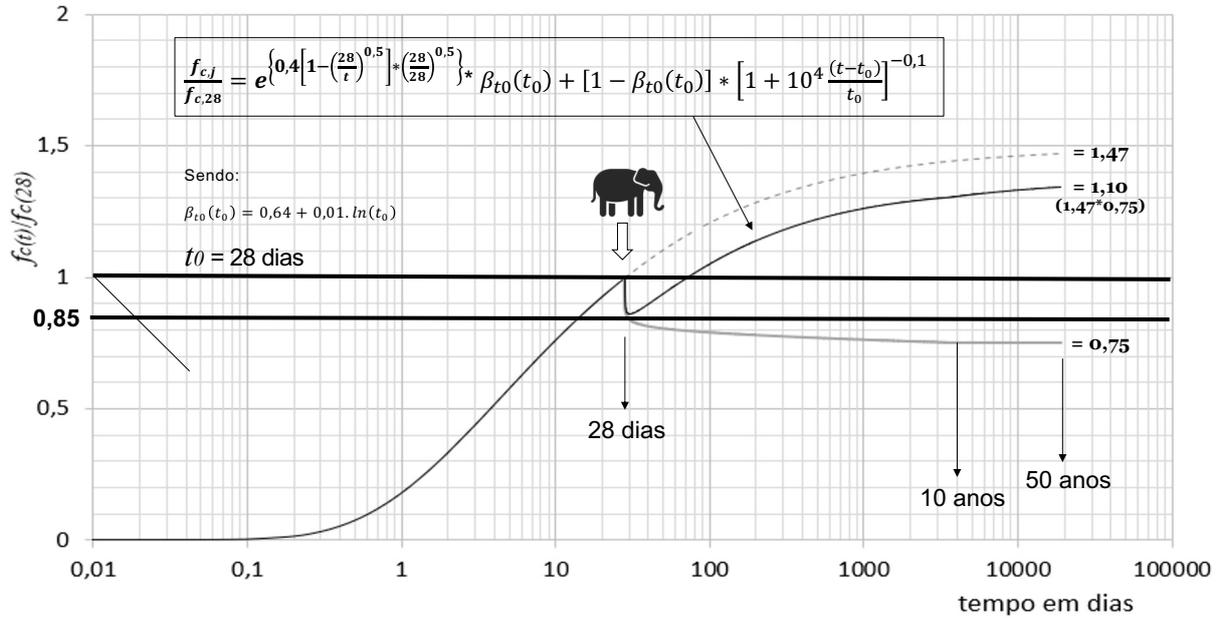

57

Cálculo del f_{cd} según vários codes


$$f_{ck28} = f'_{c28} = 20 \text{ a } 40 \text{ MPa con } (s=0,2)$$

$t_{ref} = 28$ dias

$t_{carga} = 28$ dias

$t_{carga} = 56$ dias

$t_{carga} = 91$ dias

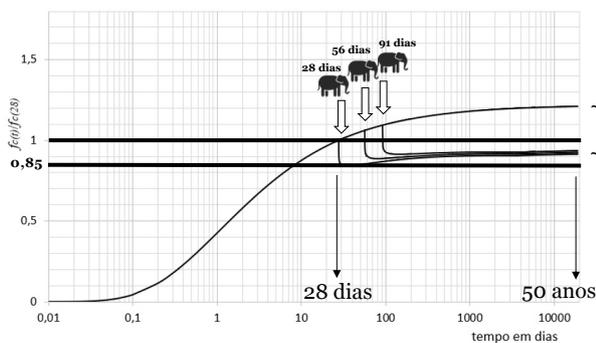

ACI 318 2019/2022	ABNT NBR 6118:2023	fib Model Code 2020 (MC 2020)	Eurocode 2: 2023
0,44 a 0,60 * f'_c	0,61 * f_{ck}	0,67 * f_{ck}	0,67 * f_{ck}
0,44 a 0,60 * f'_c	0,61 * f_{ck}	0,67 * f_{ck}	0,67 * f_{ck}
0,44 a 0,60 * f'_c	0,61 * f_{ck}	0,67 * f_{ck}	0,67 * f_{ck}

58

Cálculo del f_{cd} según varios codes


$$f_{ck91} = f_{c91} = 20 \text{ a } 40 \text{ MPa con } (s=0,3)$$

$t_{ref} = 91 \text{ dias}$

$t_{carga} = 91 \text{ dias}$

$t_{carga} = 182 \text{ dias}$

$t_{carga} = 364 \text{ dias}$

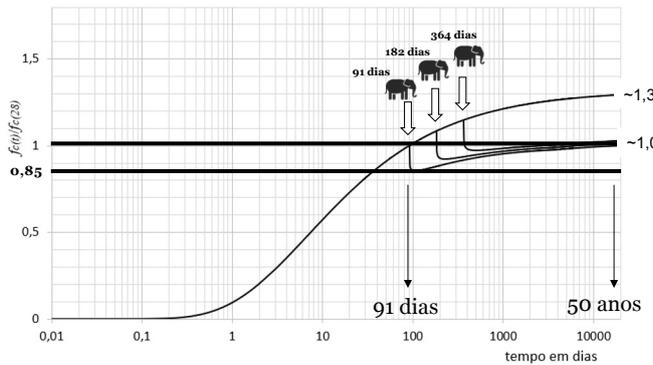

ACI 318 2019/2022	ABNT NBR 6118:2023	fib Model Code 2020 (MC 2020)	Eurocode 2: 2023
0,44 a 0,60 * f_c	nihil	0,57 * f_{ck}	0,57 * f_{ck}
0,44 a 0,60 * f_c	nihil	0,57 * f_{ck}	0,57 * f_{ck}
0,44 a 0,60 * f_c	nihil	0,57 * f_{ck}	0,57 * f_{ck}


59

Introducción de la sostenibilidad en el diseño estructural



Edificio residencial de estructura de concreto armado con 24 pisos tipo + 2 subsuelos.

Área del piso tipo: 365 m²




Análisis de un tramo pilar/columna corto de sección cuadrada, localizado entre el 1º e 2º piso (altura 2,88 m).

Edificio con 1008 tramos de pilar

60

Premisas para el dimensionamiento del pilar/columnna

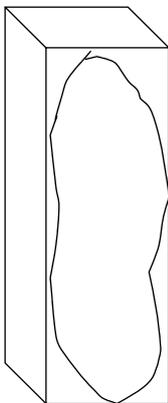

Fuerza normal nominal:


$$N_{sk} = 4000 \text{ KN} = 400 \text{ tf}$$

Momentos totales nominales:

$$M_{xsk} = 120 \text{ kN.m} = 12 \text{ tf.m}$$

$$M_{ysk} = 120 \text{ kN.m} = 12 \text{ tf.m}$$

Considera-se que las acciones live loads corresponden a 25% de la fuerza normal total

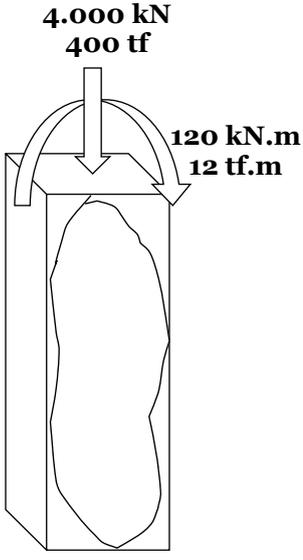

61

Normativas utilizadas

- ✓ *ABNT NBR 6118:2023*
- ✓ *fib Model Code 2020*
- ✓ *Eurocode 2:2023*






62

Dimensionamiento del pilar corto

- ✓ *2 cuantías de acero/armadura: una mínima ($\geq 0,4\%$) e una máxima para emendas por traspasse ($< 4,0\%$);*
- ✓ *2 diferentes clases de resistencia del concreto, C20 e C50, con f_{ck} referido a 3 diferentes edades: 28, 56 y 91 días.*
- ✓ *concretos mezclados con dos diferentes clases de cemento; CR (alta resistência inicial) e CS (lentos, con adiciones).*

63

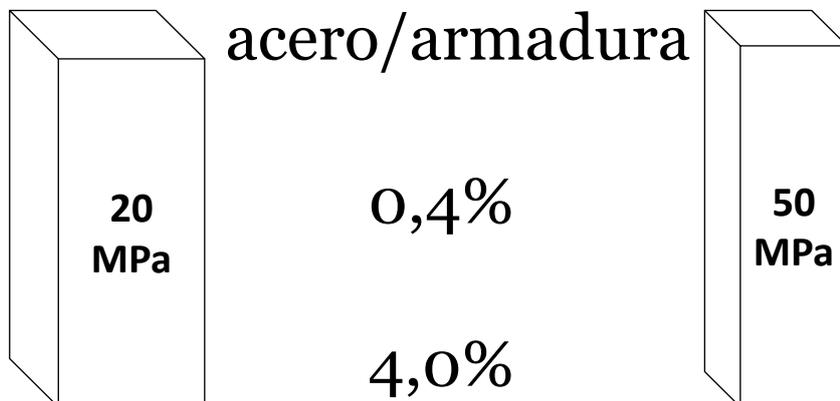

cemento; agregados; aditivos; mezcla; fecha del f'_c

64

dosificación del concreto

$$f'_c = 20 \text{ MPa}$$

→ 28 días

- $f_{cm} = f'_c + 8 = 28 \text{ MPa}$
- cemento CR → 9 kg/MPa
- contenido = $28 * 9 = 252 \text{ kg/m}^3$
- cemento CS → 10 kg/MPa
- contenido = $28 * 10 = 280 \text{ kg/m}^3$

$$f'_c = 50 \text{ MPa}$$

→ 56 días

- $f_{cm} = f'_c + 8 = 58 \text{ MPa}$
- 28 días → $56/1,12 = 50 \text{ MPa}$
- cemento CR → 7,0 kg/MPa
- contenido = $50 * 7,0 = 350 \text{ kg/m}^3$
- cemento CS → 7,5 kg/MPa
- contenido = $50 * 7,5 = 375 \text{ kg/m}^3$

65

para los cálculos de las emisiones de CO₂ fueran utilizados datos disponibles en:



Cemento CP III Santa Helena -Votorantim **384 kg CO₂ eq.** por tonelada.
Cemento CP V Santa Helena -Votorantim **852 kg CO₂ eq.** por tonelada.



CECarbon

8 kg CO₂ eq. por metro cuadrado de fôrma.




Aço CA 50 ArcelorMittal Piracicaba **786 kg CO₂ eq.** por tonelada.




Los datos utilizados ficaram dentro de los intervalos de SIDAC.


66

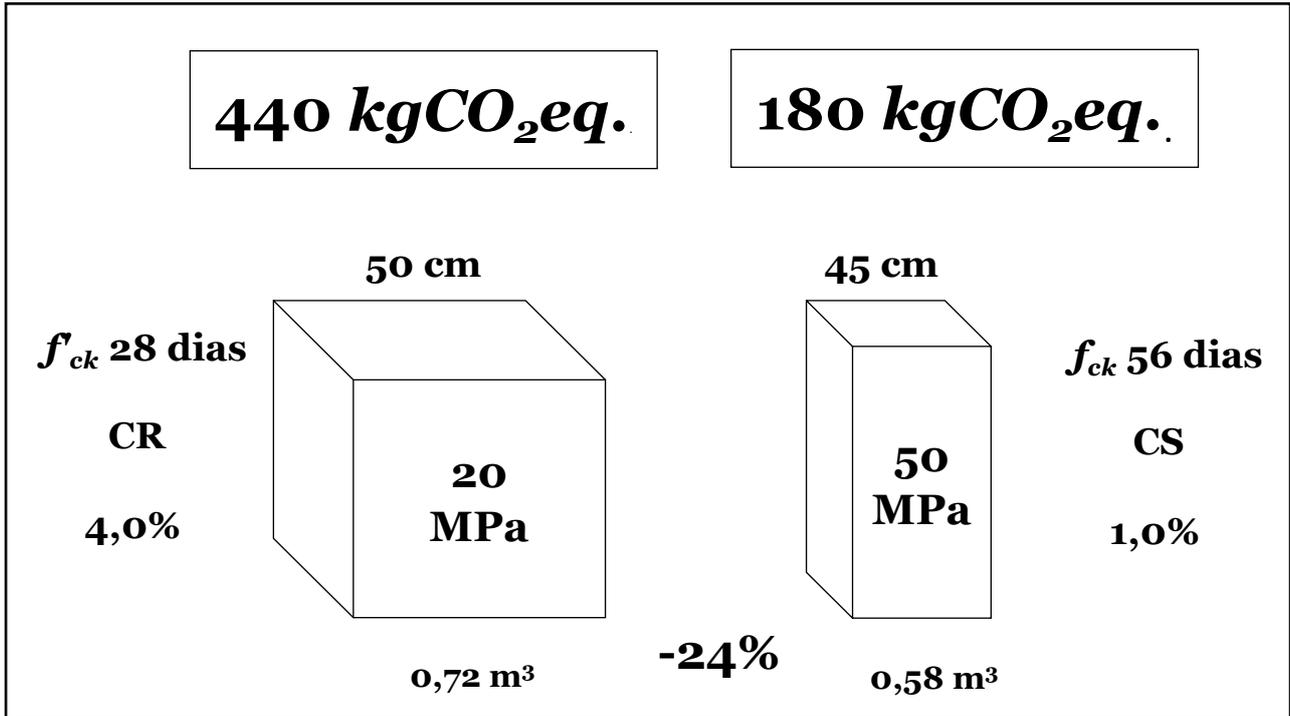

67

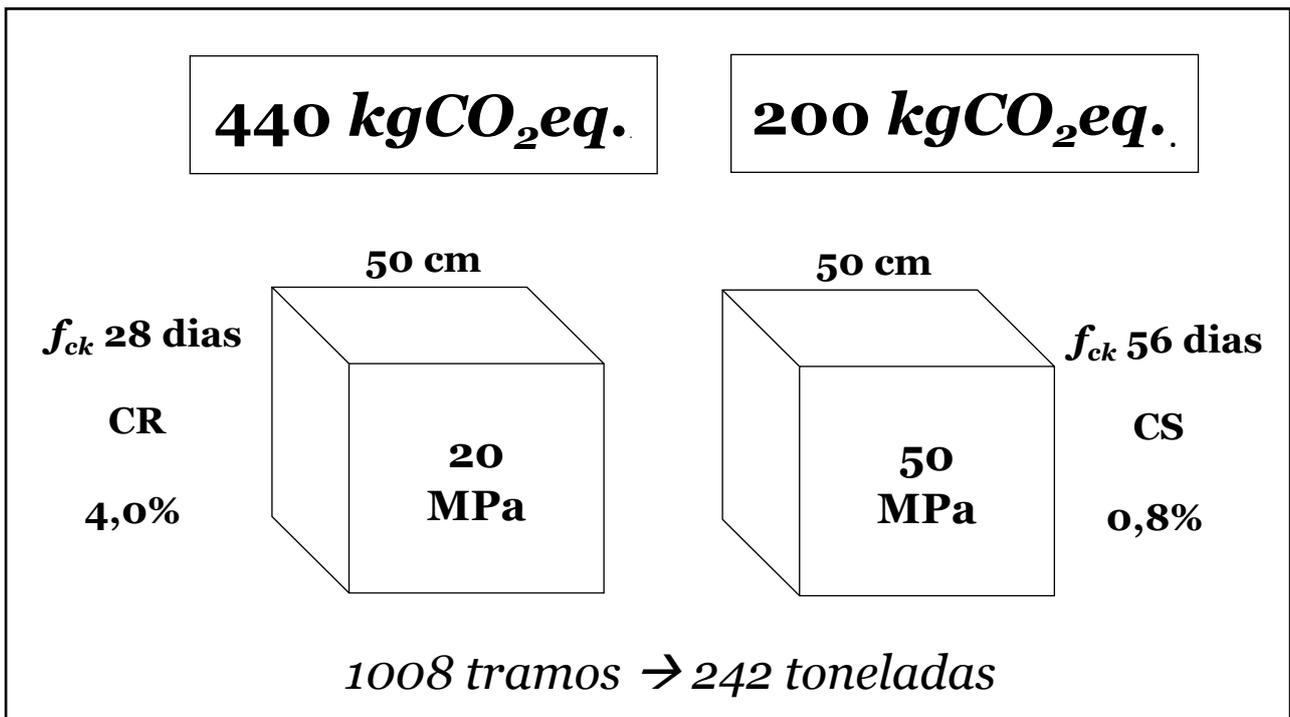


68



Reflexión

69

- 
1. emplear concreto de 40MPa en vigas y losas y encima de 50 MPa en pilares y columnas, es más sostenible;
 2. emplear cementos con adiciones, es más sostenible;
 3. diseñar e especificar concretos para *f_{cd}* a 63 días e 91 días de edad (*depende de las cargas*), es más sostenible;
 4. emplear cuantías bajas de acero, es más sostenible;

70

sabendo que:

resistencia crece
así →

$$\beta_{cc} = \frac{f_{c,j}}{f_{c,28}} = e^{\left\{ s_c \left[1 - \left(\frac{t_{ref}}{t} \right)^{0,5} \right] * \left(\frac{28}{t_{ref}} \right)^{0,5} \right\}}$$

resistencia
decrece así →

$$\beta_{c,sus}(t, t_0) = \beta_{t_0}(t_0) + [1 - \beta_{t_0}(t_0)] * \left[1 + 10^4 \frac{(t - t_0)}{t_0} \right]^{-0,1}$$

71

Porque usar coeficientes o factores empíricos?

$$\alpha_{cc} = \left(\frac{f_{c,j}}{f_{c,28}} \right) \times 1,00$$

$$f_{cd} = \left(\frac{f_{c,j}}{f_{c,28}} \right) * \eta_{fc} * \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$$

$$\eta_{fc} = \left(\frac{f_{c,j}}{f_{c,28}} \right) \leq 1,0 \text{ MPa}$$

$$(0,65 \text{ a } 0,90) * \left(\frac{f_{c,j}}{f_{c,28}} \right) * 0,80 * f'_c$$

quizá usar →

$$f_{cd} = \beta_{cc} * \beta_{c,sus} * \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$$

72

GRACIAS POR SU ATENCIÓN



do Laboratório de Pesquisa ao Canteiro de Obras

www.phd.eng.br

11.2501.4822 / 23

11.9.5045.4940

73